

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОБЛЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси»

Адрес: 220046, г. Минск, ул. Солтыса, 183а, тел. +375 17 388 98 20



БГЦА	BY/112 1.0042
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17025



EUROPEAN GROUP OF
ORGANISATIONS FOR FIRE
TESTING, INSPECTION
AND CERTIFICATION



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «НИИ ПБ и ЧС
МЧС Беларуси»

С.М.Палубец С.М.Палубец

30.03.2020

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Регистрационный № 04-52/ 374 П

30.03.2020

Наименование продукции: смесь растворная сухая РСС, ремонтная, цементная, М450, F300, W10, ПкЗ, St-2 «Парад Литой ИБ» СТБ 1307-2012.

Идентификация: однородная сухая смесь серого цвета.

Изготовитель: ЗАО «ПАРАД» (информация представлена Заявителем).

Заявитель на проведение испытаний: Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (договор от 24.02.2020 № 52/277Д).

Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, д. Гричино.

ТНПА на методы испытаний: ГОСТ 30244-94.

Количество образцов, предоставленных на испытания: 25 кг (идентификационный № 83/20).

Наименование органа, проводившего отбор образцов: образцы предоставлены Заявителем, акт отбора Заявителя от 11.02.2020 №143.1-2020.

Программа проведения испытаний

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей), характеристик и т.д.	ТНПА, устанавливающий метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	Смесь растворная сухая РСС, ремонтная, цементная, М450, F300, W10, ПкЗ, St-2 «Парад Литой ИБ» СТБ 1307-2012.	ГОСТ 30244-94	
1.1	Определение горючести.	п. 6	

Условия проведения испытаний

температура, °С 20
атмосферное давление, кПа 101,1
относительная влажность, % 51

Дата проведения испытаний: 25.03.2020.

Место проведения испытаний: г. Минск, ул. Солтыса, 183а.



**Испытательное оборудование и средства
измерений, применяемые при проведении испытаний**

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Сведения об аттестации, калибровке, поверке (№ свидетельства, срок действия)
1	Установка для испытаний строительных материалов на негорючесть	свидетельство № 158 до 19.10.2020
2	Термоэлектрический преобразователь ТХА	свидетельство до 22.05.2020
3	Термоэлектрический преобразователь ТХА	свидетельство до 22.05.2020
4	Термоэлектрический преобразователь ТХА	свидетельство до 22.05.2020
5	Секундомер С-01	свидетельство № МН0201913-4319 до 01.04.2020
6	Измеритель температуры МТ-2	свидетельство №МН094705-5520 до 27.02.2021
7	Измеритель температуры МТ-2	свидетельство №МН094706-5520 до 27.02.2021
8	Измеритель температуры МТ-2	свидетельство №МН094707-5520 до 27.02.2021
9	Весы электронные Scoot Pro	клеймо до 09.2020
10	Линейка металлическая ГОСТ 427-79	клеймо до 05.2020
11	Барометр aneroid	свидетельство № МН0280021-4919 до 15.04.2020
12	Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1	свидетельство №0485741-5019 до 22.07.2020

Результаты испытаний

Результаты экспериментального определения группы горючести.

№ п/п	Масса образца, г		Потеря массы, %	Температура в печи, °С				Температура в центре образца, °С			Температура на поверхности образца, °С			Время горения, с
	до испытаний	после испытаний		T _{нач.}	T _{max.}	T _{кон.}	приrost T _{п.п.}	T _{max.}	T _{кон.}	приrost T _{ц.о.}	T _{max.}	T _{кон.}	приrost T _{по.}	
1	118,83	111,85	5,87	749	782	780	2	738	737	1	753	753	0	0
2	119,05	112,40	5,59	752	775	775	0	742	740	2	749	749	0	0
3	118,77	110,99	6,55	752	780	779	1	742	742	0	755	753	2	0
4	120,07	112,82	6,04	750	773	773	0	734	734	0	750	750	0	0
5	119,28	112,02	6,09	752	785	783	2	741	740	1	748	747	1	0
Среднее значение			6,03											0

$T_{п.п.} = T_{max} - T_{конеч.}; T_{ц.о.} = T_{max} - T_{конеч.}; T_{п.о.} = T_{max} - T_{конеч.}$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Образцы продукции: смесь растворная сухая РСС, ремонтная, цементная, М450, F300, W10, Пк3, St-2 «Парад Литой ИБ» СТБ 1307-2012, предоставленная на испытания Закрытым акционерным обществом «ПАРАД», по ГОСТ 30244-94 (метод 1) относится к негорючим материалам.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провел:
Техник



А.В.Соич

Протокол проверил:
Главный специалист

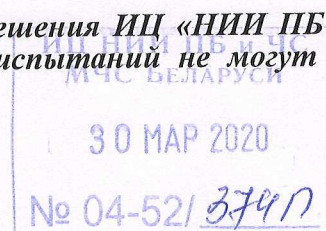


В.В.Добровольский

Данный протокол оформлен на 3 (трех) листах, включая приложение на 1 (одном) листе, в 2 (двух) экземплярах и направлен:

- ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» – 1 экз.;
- Закрытое акционерное общество «ПАРАД» – 1 экз.

Тиражирование протокола возможно только с разрешения ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси». Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола испытаний.



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ
ЗАО «ПАРАД»

ЛТКИИ аккредитована Государственным предприятием «БГЦА», аттестат аккредитации ВУ/112 2.588, действителен до 18 февраля 2021 года



222724, Минская область, Дзержинский район,
д. Гричино

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ 143.1-2020

от 11 февраля 2020 г.

На ЗАО «ПАРАД», 222724, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Гричино
(наименование предприятия)

мною, ведущий инженер-химик Пальчех Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

в присутствии инженера-химика Ляшко Н.С.
(должность, фамилия, инициалы)

отобраны образцы РСС, ремонтная, цементная, М450, F300, W10, Пк3, St-2 «Парад
Литой ИБ» СТБ 1307-2012

(наименование продукции, код ОКП РБ)
изготовленной ЗАО «ПАРАД», 222724, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Гричино
(наименование предприятия изготовителя)

для контроля на соответствие требованиям СТБ 1307-2012. Смеси растворные и
растворы строительные. Технические условия (проведение испытания на
горючесть)


(обозначение ТНПА)
Заказчик проведения отбора ЗАО «ПАРАД», 222724, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Гричино
(наименование предприятия, его контактные данные)

Отбор образцов произведен в соответствии с требованиями СТБ 1307-2012. Смеси
растворные и растворы строительные. Технические условия
(обозначение ТНПА)


Идн. №	Наименование образцов проверяемой продукции	Размер партии, кг	Дата изготовления и другие идентификационные признаки	Количество отобранных образцов, кг
1	2	3	4	5
143.1	<u>РСС, ремонтная, цементная, М450, F300, W10, Пк3, St-2 «Парад Литой ИБ» СТБ 1307-2012</u>	50,0	11.02.2020	25,0

Результаты распространяются только на объекты прошедшие отбор.

Ведущий инженер-химик

 Пальчех Н.А.

Инженер-химик

 Ляшко Н.С.

Данный акт отбора оформлен на 1 листе в 2 экз. и направлен:

1. ЗАО «Парад»
2. ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси»

Данный акт отбора является собственностью лаборатории, тиражирование акта отбора (полное или частичное) возможно только с разрешения лаборатории.

